

## บทที่ 5


### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### สรุปผลการทดลอง

สรุปภาวะที่เหมาะสมในการสักด็อกติน-ไก โตกชานจากเกล็ดปลาโนลเกล็ดปลาโนลที่ผ่านอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมงจำนวน 100 กรัม คือขั้นตอนการทำจัดโปรตีนโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 4.2 โดยนำหนัง แลออุณหภูมิที่ใช้ในการสักด็อกคือที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ขั้นตอนการทำจัดแร่ธาตุโดยใช้กรดไฮド록อลอริกความเข้มข้น 2 นมด ที่ร้อยละ 52 โดยปริมาตร เวลาที่ใช้ในการทำจัดแร่ธาตุ 6 ชั่วโมงที่ อุณหภูมิห้อง และในขั้นตอนการผลิตไก โตกชานจากไกตินจากเกล็ดปลาโนลเกล็ดปลาโนลจำนวน 20 กรัม ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 58 โดยนำหนัง และที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เวลาในการผลิตไก โตกชาน 2 ชั่วโมง โดยที่ในทุกขั้นตอนใช้อัตราส่วนของเกล็ดปลาโนลต่อสารสักด็อก เท่ากับ 1 : 6 (ภาพที่ 5.1) ได้ปริมาณไก โตกชานจำนวนประมาณ 18.01 กรัม และการทำจัดหมู่อะซีทิลไดร้อยละ 99.81 ตามลำดับ มีโปรตีนที่เหลือ และความชื้น ร้อยละ 1.61 และร้อยละ 2.42 ตามลำดับ สำหรับในขั้นตอนการผลิตฟิล์มไก โตกชาน และการศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มไก โตกชาน มีการเตรียมฟิล์มดังนี้

- สารละลายไก โตกชานร้อยละ 1 (นำหนังต่อปริมาตร) ในกรดแลคติก ร้อยละ 1 ปริมาณร้อยละ 44.20 (นำหนังต่อน้ำหนัง)
- กลีเซอรีน ปริมาณร้อยละ 2.60 (นำหนังต่อน้ำหนัง)
- น้ำมันมะพร้าว ปริมาณร้อยละ 3.20 (นำหนังต่อน้ำหนัง)
- เจลาติน ปริมาณร้อยละ 15 (นำหนังต่อน้ำหนัง)
- น้ำกลั่น ปริมาณร้อยละ 35 (นำหนังต่อน้ำหนัง)

เมื่อศึกษาสมบัติของฟิล์มไกโตกะน พบร ว่า ฟิล์มไกโตกะนที่ได้มีค่าการยึดตัวความทนแรงดึง อัตราการแพร่ของก๊าซออกไซเจน และอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มไกโตกะนที่ได้เท่ากับร้อยละ 17.12, 27.03 เมกะปาสคอล, 6.53 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/24ชั่วโมง และ 16.21 กรัม/ตารางเมตร.24 ชั่วโมง ตามลำดับ

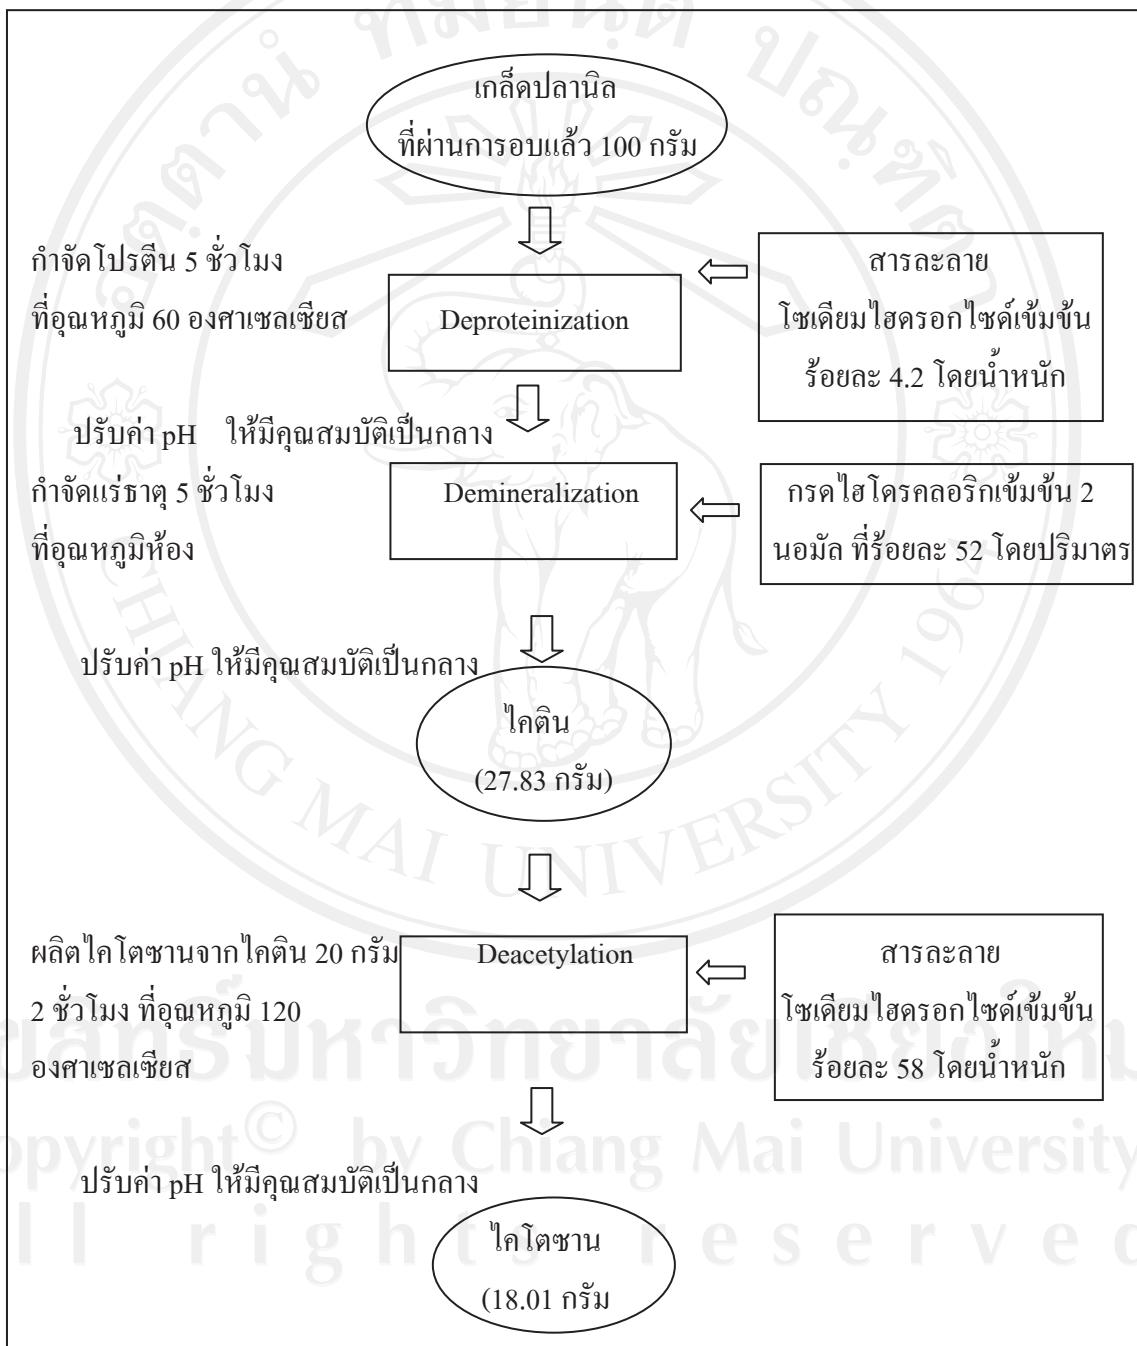

หมายเหตุ ในทุกขั้นตอนใช้อัตราส่วนของเกล็ดปลา尼ลต่อสารสกัดเท่ากับ 1 : 6

ภาพที่ 5.1 กระบวนการผลิตไคติน-ไกโตกะน ที่เหมาะสม

ในการศึกษาผลของฟิล์มไก่โടံานต่อการขับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเยื่อสต์ และร้านค้าในพลิตภัณฑ์สาธารณะนั้น นำผลประเมินห่อด้วยฟิล์มไก่โடံานเปรียบเทียบกับผลประเมินที่ไม่ได้ห่อด้วยฟิล์มไก่โടံาน และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบว่า ผลประเมินที่ห่อด้วยฟิล์มไก่โടံานสามารถเก็บได้นานถึง 9 วันเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างผลประเมินที่ไม่ได้ห่อด้วยฟิล์มไก่โടံาน

### ข้อเสนอแนะ

1. ในขั้นตอนการผลิตไก่ตัน-ไก่โടံานมีการใช้ตันทุนที่สูงโดยเฉลี่ยในขั้นตอนการอบตัวอย่างให้แห้งโดยต้องอบรมร้อนของแต่ละช่วงการทดลอง ซึ่งจะไม่คุ้มกับตันทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการผลิตในปริมาณหน่อย แนวทางแก้ไขคือลดขนาดตู้อบลงให้เหมาะสมกับการผลิต หรือทำการอบพร้อมกันในปริมาณมาก ซึ่งจะเป็นการช่วยลดตันทุนที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูง
2. จากการทดลองในขั้นตอนการผลิตไก่ตัน-ไก่โടံาน พบว่ามีปริมาณของโปรตีนที่เหลือในไก่โടံานที่ได้มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.61 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไก่โಟံานที่ต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 1 หากมีผู้วิจัยอื่นที่มีความสนใจที่จะศึกษาควรเพิ่มช่วงของการผันแปรปัจจัยที่ศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณของโปรตีนที่เหลือในไก่โটံานอยู่ในช่วงที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไก่โടံาน
3. ในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มไก่โടံาน มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้ในปริมาณร้อยละ 3.20 (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ทำให้มีกลิ่นของน้ำมันตะไคร้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการนำไปใช้งานในผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องกลิ่น ดังนั้นหากมีผู้วิจัยอื่นทำการศึกษาการสกัดน้ำมันตะไคร้เฉพาะสารที่ป้องกันการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ หรือใช้สารอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่มีกลิ่นแรง ก็จะเป็นแนวทางช่วยแก้ปัญหาของกลิ่นที่เกิดขึ้นได้
4. ผลิตภัณฑ์ไก่โടံานจากเกล็ดปลานิลที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมีค่าการกำจัดหมู่อะซีทิลได้ถึงร้อยละ 99.81 โดยข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไก่โടံานกำหนดไว้ว่าค่าการกำจัดหมู่อะซีทิลของไก่โടံานที่จะสามารถใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารต้องมากกว่าร้อยละ 70 หากต้องการลดราคาต้นทุนการผลิตควรผลิตผลิตภัณฑ์ไก่โടံานจากเกล็ดปلانิลให้มีค่าการกำจัดหมู่อะซีทิลให้ตรงตามข้อกำหนด แต่ทั้งนี้

ผู้ผลิตควรคำนึงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ໄโค โtopichan จากเกลี้ดปานนิลที่ได้ อาจมีการทดสอบศึกษา ต่อเพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ໄโค โtopichan จากเกลี้ดปานนิลที่มีความเหมาะสม และมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ที่สุด



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved